


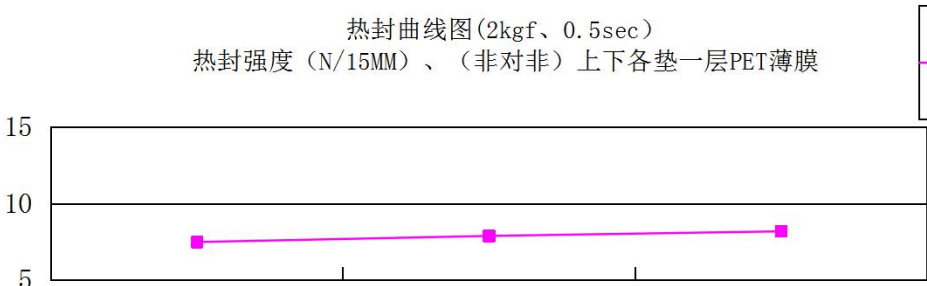

东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

客户：HLYYF				规格:60*685MM				
检验项目			标准值	允许偏差范围		检验结果		检验方法
宽度（mm）			685	+3		688		GB/T 6673-2001
厚度（um）			60	±5%		61		GB/T 6672-2001
晶点			无	无		/		GB/T 4456-2008
杂质			无	无		/		
润湿张力mN/m			38	≥38		42		GB/T 14216-2008
摩擦系数			≤0.22	动：0.17		静：0.16		GB/T 10006-1988
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12			34		GB/T 1040.3-2006
	横向	Mpa	≥12			21		
断裂伸长率	纵向%		≥300			560		
	横向%		≥300			681		
热封	温度			128	130	135	140	Pression 0.3Mpa. Tine1S
	N	≥2.8		11.0	11.2	11.2	11.2	
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜  系列2 热封温								
备 注：		电晕面（内）						
检验结论：		合格						

检验员: 李桂霞

日期: 2022-3-14

审 核: 肖平

公司印章:

