


湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	酸友海洋鱼低聚肽益生菌复合粉内膜 (100)	检测日期	2022 年 9 月 27 日
批号	2209115	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南营养树生物科技有限公司		
原辅材料	试用嘉易化工乙酯 测试复合第一遍下机溶残		
复合第一遍 溶残	2.00 mg/m2		

批准:



审核:





扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	酸友海洋鱼低聚肽益生菌复合粉内膜(100)	检测日期	2022年9月30日
批号	2209115	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	湖南营养树生物科技有限公司 嘉易乙酯		
起封温度 125 度	横: 38.88N/15mm 纵: 38.35N/15mm	热合强度	横: 43.91N/15mm 纵: 39.49N/15mm
内层剥离力	横: 6.29N/15mm 纵: 7.23N/15mm	溶残	0.82 mg/m2
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

批准:

陈建

审核:

李永

检验:

质量专用章



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	“富兴飞鸽”2 贴代温灸膏复合膜 640mm	检测日期	2022 年 10 月 5 日
批号	2208217	结构	PET12/AL7/PE55
客户名称	湖南富兴飞鸽药业有限公司		
原辅材料	嘉易乙酯 正丙酯 异丙醇实验 印刷膜 180m/min 下机溶残		
溶残	0.74mg/m2		

批准:

陈建

审核:

李红

检验:

李红



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	“富兴飞鸽”2贴代温灸膏复合膜 640mm	检测日期	2022 年 10 月 7 日
批号	2208217	结构	PET12/AL7/PE55
客户名称	湖南富兴飞鸽药业有限公司 嘉易乙酯 正丙酯 异丙醇		
起封温度 115 度	横: 34.34N/15mm 纵: 34.21N/15mm	热合强度	横: 30.59N/15mm 纵: 35.27N/15mm
内层剥离力	横: 3.05N/15mm 纵: 4.00N/15mm	溶残	2.1 mg/m2
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

产品名称	枸橼酸氢钾钠颗粒聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜	检测日期	2022 年 10 月 7 日
批号	2209173	结构	PET12/AL7/PE55
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 嘉易乙酯 正丙酯 异丙醇		
起封温度 128 度	横: 36.63N/15mm 纵: 37.47N/15mm	热合强度	横: 40.39N/15mm 纵: 39.69N/15mm
内层剥离力	横: 3.54N/15mm 纵: 4.00N/15mm	溶残	0.7mg/m2
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂		

批准:



审核:



检验:



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司


半成品检验报告单

产品名称	12145068 美欣丽丹牡蛎碳酸钙颗粒复合膜（全铝）5g/袋*14 袋	检测日期	2022 年 10 月 7 日
批号	2209183	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 嘉易乙酯 正丙酯 异丙醇		
起封温度 125 度	横：37.85N/15mm 纵：39.00N/15mm	热合强度	横：42.14N/15mm 纵：41.31N/15mm
内层剥离力	横：6.20N/15mm 纵：6.28N/15mm	溶残	1.2 mg/m2
表层剥离力	横：剥离断裂 纵：剥离断裂		


批准：



审核：



检验：

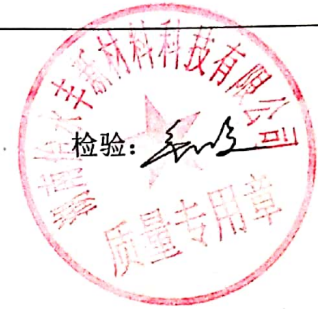

扫描全能王 创建