

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜 (5 克 714mm)	检测日期	2022 年 9 月 2 日
批号	DY220808	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业集团股份有限公司		
原辅材料	卓凡 PE 干复+无溶剂 (原膜起封 88℃)		
起封温度 127 度	横: 35.56N/15mm 纵: 36.63N/15mm	热合强度	横: 39.87N/15mm 纵: 37.69N/15mm
内层剥离力	横: 4.34N/15mm 纵: 3.88N/15mm	摩擦系数	内对内 0.167 内对钢 0.174


产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜 (5 克 714mm)	检测日期	2022 年 9 月 2 日
批号	DY220808	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业集团股份有限公司		
原辅材料	华龙 PE 干复+无溶剂 (原膜起封 108℃)		
起封温度 121 度	横: 36.62N/15mm 纵: 34.20N/15mm	热合强度	横: 38.58N/15mm 纵: 35.93N/15mm
内层剥离力	横: 6.11N/15mm 纵: 7.22N/15mm	摩擦系数	内对内 0.144 内对钢 0.159

产品名称	龙牡壮骨颗粒复合膜 (5 克 714mm)	检测日期	2022 年 9 月 2 日
批号	DY220808	结构	PET12/AL7/PE60
客户名称	健民药业集团股份有限公司		
原辅材料	匠星 PE 干复+无溶剂 (原膜起封 108℃)		
起封温度 127 度	横: 36.52N/15mm 纵: 33.34N/15mm	热合强度	横: 38.42N/15mm 纵: 32.09N/15mm
内层剥离力	横: 1.95N/15mm 纵: 2.03N/15mm	摩擦系数	内对内 0.159 内对钢 0.144

批准:




审核:



检验:



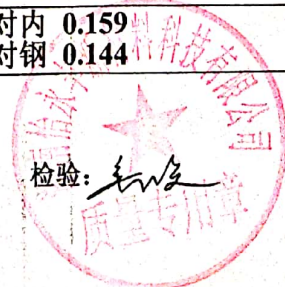

扫描全能王 创建