

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

卷面(7张+7张)

产品名称	“万通”小儿咽扁颗粒复合膜 4克袋	检测日期	2022 年 9 月 17 日
批号	2209005	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	湖北虎泉药业有限公司 回天胶水试验		
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	内层剥离力	横: 4.82N/15mm 纵: 6.51N/15mm

产品名称	“万通”小儿咽扁颗粒复合膜 4克袋	检测日期	2022 年 9 月 23 日
批号	2209005	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	湖北虎泉药业有限公司 回天胶水试验 (加速试验 7 天)		
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	内层剥离力	横: 3.97N/15mm 纵: 3.58N/15mm

批准:

陈军

审核:

肖水司



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单


产品名称	2g/袋“小葫芦宝”小儿咳喘灵颗粒复合膜 90mm	检测日期	2022 年 9 月 30 日
批号	2209086	结构	BOPP28/VMCPP25
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 正常样		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	溶残	4.65 mg/m2

产品名称	2g/袋“小葫芦宝”小儿咳喘灵颗粒复合膜 90mm	检测日期	2022 年 9 月 30 日
批号	2209086	结构	BOPP28/VMCPP25
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 回天胶水		
内层剥离力	横: 1.40N/15mm 纵: 0.89N/15mm	溶残	1.88 mg/m2

批准:



审核:






扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单


产品名称	麝香镇痛膏（神虎）三边封袋	检测日期	2022 年 10 月 7 日
批号	2209055	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	回天胶水中试		
溶残	0.48mg/m2		
内层剥离力	横向 4.60N/15mm 纵向 4.71N/15mm		

产品名称	麝香镇痛膏（神虎）三边封袋	检测日期	2022 年 10 月 13 日
批号	2209055	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	回天胶水中试 加速实验 7 天		
内层剥离力	横向 4.20N/15mm 纵向 2.53N/15mm		

批准:



审核:



检验:





扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司

半成品检验报告单

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 干复 8770H 胶水+通利增强型 PE845*40		
起封温度 123 度	横: 36.21N/15mm 纵: 37.74N/15mm	内层剥离力	横: 3.52N/15mm 纵: 1.77N/15mm
摩擦系数	内对内 0.316 内对钢 0.211		

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 干复 8770H 胶水+通利 PE845*40		
起封温度 123 度	横: 38.21N/15mm 纵: 36.36N/15mm	内层剥离力	横: 5.28N/15mm 纵: 2.87N/15mm
摩擦系数	内对内 0.106 内对钢 0.195		

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 无溶剂+通利增强型 PE845*40		
起封温度 122 度	横: 35.21N/15mm 纵: 36.99N/15mm	内层剥离力	横: 1.61N/15mm 纵: 1.08N/15mm
摩擦系数	内对内 0.560 内对钢 0.251		

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 无溶剂+通利 PE845*40		
起封温度 123 度	横: 38.02N/15mm 纵: 37.55N/15mm	内层剥离力	横: 1.67N/15mm 纵: 0.76N/15mm
摩擦系数	内对内 0.196 内对钢 0.194		

批准:

陈建

审核:

曾



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 12 月 8 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 干复 8770H 胶水+通利 PE845*40 加速实验 7 天		
内层剥离力	横: 4.31N/15mm 纵: 2.06N/15mm		


批准:



审核:



检验:

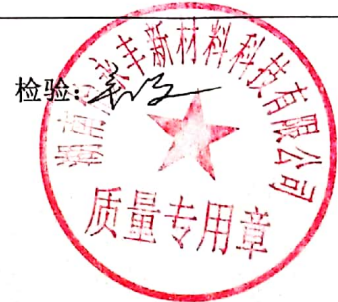

扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	金蓓贝小儿化痰止咳颗粒复合膜 5g/袋*12 袋(12141029)	检测日期	2022 年 12 月 12 日
批号	2211195	结构	PET12/VMPET12/PE40 (华龙)
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 回天胶水 样一		
内层剥离力	横: 1.55N/15mm 纵: 1.53N/15mm	表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

产品名称	金蓓贝小儿化痰止咳颗粒复合膜 5g/袋*12 袋(12141029)	检测日期	2022 年 12 月 12 日
批号	2211195	结构	PET12/VMPET12/PE40 (华龙)
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 回天胶水 样二		
内层剥离力	横: 0.55N/15mm 纵: 1.67N/15mm	表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

批准: 

审核: 