


湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单


产品名称	菠菜加铁加钙营养米粉尝鲜装 2 阶卷膜	检测日期	2022 年 5 月 31 日
批号	2205089	结构	PET12/AL7/PE70
客户名称	江西枫树生态科技食品有限公司		
原辅材料	/ 回天 8770 胶水 1 份		
表层与次内层剥离力	横：无法剥离 纵：无法剥离		

批准：



审核：



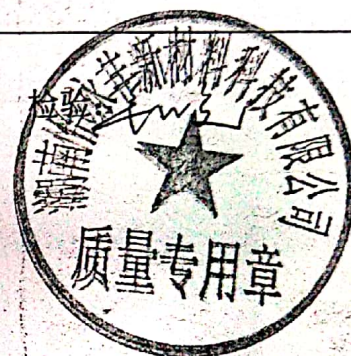

扫描全能王 创建

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	龟甲胶 6g/块复合膜 (棕色)	检测日期	2022 年 5 月 31 日
批号	2205137	结构	PET12/VMPET12/PE50
客户名称	湖南东健药业有限公司		
原辅材料	10:1.4:12 (回天8770 13.1 试样)		
表层与次内层剥离力	横: 无法剥离 纵: 无法剥离	溶残	2.05 mg/m ² (下机检测)


产品名称	龟甲胶 6g/块复合膜 (棕色)	检测日期	2022 年 5 月 31 日
批号	2205137	结构	PET12/VMPET12/PE50
客户名称	湖南东健药业有限公司		
原辅材料	10:1.5:12		
表层与次内层剥离力	横: 无法剥离 纵: 无法剥离	溶残	3.43 mg/m ² (下机检测)

批准:

陈建

审核:

✓

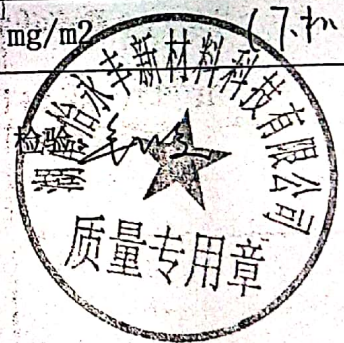


湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (3贴)	检测日期	2022年6月2日
批号	2204229	结构	PET12/AL7/PP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司 (陈和平)		
原辅材料	回天 HT8770H 胶水		
热封强度	横: 47.99N/15mm 纵: 44.26N/15mm	表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.103
溶残	3.86mg/m2		

批准: 陈建

审核: 李灼灼

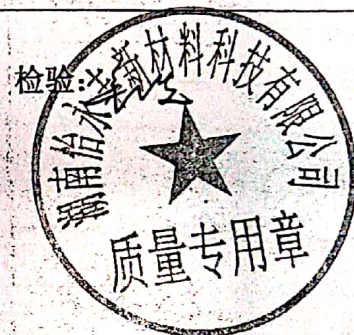

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

等老化测试

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2 贴)	检测日期	2022 年 6 月 29 日
批号	2205222	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
原辅材料	回天 HT8770H 胶水第二次试样 90m/min 卷表		
热封强度	横: 45.28N/15mm 纵: 39.05N/15mm	表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.139
溶残	4.67mg/m2		

产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2 贴)	检测日期	2022 年 6 月 29 日
批号	2205222	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
原辅材料	回天 HT8770H 胶水第二次试样 90m/min 卷中		
热封强度	横: 46.34N/15mm 纵: 44.88N/15mm	表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.142
溶残	5.15mg/m2		


产品名称	聚酯/铝/流延聚丙烯药用复合膜袋 (2 贴)	检测日期	2022 年 6 月 29 日
批号	2205222	结构	PET12/AL7/ CPP70
客户名称	湖南九典制药股份有限公司		
原辅材料	回天 HT8770H 胶水第二次试样 100m/min		
热封强度	横: 44.59N/15mm 纵: 38.81N/15mm	表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	摩擦系数	内对内 0.150
溶残	5.88mg/m2		

批准:

陈建

审核:

李永

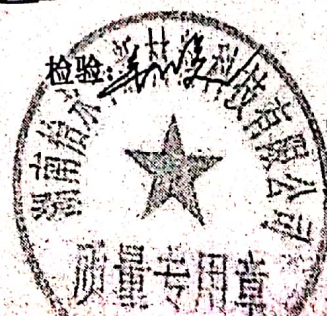

扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

背面(干燥+平复)


产品名称	“万通”小儿咽扁颗粒复合膜 4克袋	检测日期	2022 年 9 月 17 日
批号	2209005	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	湖北虎泉药业有限公司 回天胶水试验		
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	内层剥离力	横: 4.82N/15mm 纵: 6.51N/15mm

产品名称	“万通”小儿咽扁颗粒复合膜 4克袋	检测日期	2022 年 9 月 23 日
批号	2209005	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	湖北虎泉药业有限公司 回天胶水试验 (加速试验 7 天)		
表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	内层剥离力	横: 3.97N/15mm 纵: 3.58N/15mm

批准:



审核:





扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单


产品名称	“万通”小儿咽扁颗粒复合膜 4克袋	检测日期	2022年9月15日
批号	2209005	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	湖北虎泉药业有限公司	回天胶水干复两遍试样(下机溶残)	
印刷膜 样一 溶残	0.68 mg/m ²		
复合第一遍 120m 样一 溶残	0.62 mg/m ²		
复合第二遍 120m 样二 溶残	0.70 mg/m ²		

批准:

陈建

审核:

何心均

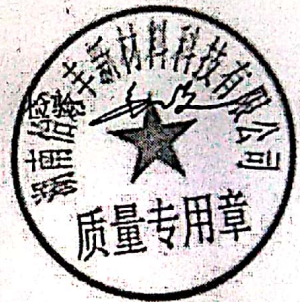


湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	2g/袋“小葫芦宝”小儿咳喘灵颗粒复合膜 90mm	检测日期	2022 年 9 月 30 日
批号	2209086	结构	BOPP28/VMCPP25
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 正常样		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	溶残	4.65 mg/m2

产品名称	2g/袋“小葫芦宝”小儿咳喘灵颗粒复合膜 90mm	检测日期	2022 年 9 月 30 日
批号	2209086	结构	BOPP28/VMCPP25
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 回天胶水		
内层剥离力	横: 1.40N/15mm 纵: 0.89N/15mm	溶残	1.88 mg/m2

批准: 

审核: 



湖南怡永丰新材料科技有限公司

半成品检验报告单


产品名称	麝香镇痛膏（神虎）三边封袋	检测日期	2022 年 10 月 7 日
批号	2209055	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	回天胶水中试		
溶残	0.48mg/m ²		
内层剥离力	横向 4.60N/15mm 纵向 4.71N/15mm		

产品名称	麝香镇痛膏（神虎）三边封袋	检测日期	2022 年 10 月 13 日
批号	2209055	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	回天胶水中试 加速实验 7 天		
内层剥离力	横向 4.20N/15mm 纵向 2.53N/15mm		

批准:



审核:



检验:






扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	麝香镇痛膏（神虎）三边封袋	检测日期	2022 年 10 月 5 日
批号	2209055	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	回天胶水中试 复合第一遍 100m/min 下机溶残		
溶残	0.61mg/m2		


批准:



审核:



检验:



质量专用章



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司

半成品检验报告单


产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 干复 8770H 胶水+通利增强型 PE845*40		
起封温度 123 度	横: 36.21N/15mm 纵: 37.74N/15mm	内层剥离力	横: 3.52N/15mm 纵: 1.77N/15mm
摩擦系数	内对内 0.316 内对钢 0.211		

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 干复 8770H 胶水+通利 PE845*40		
起封温度 123 度	横: 38.21N/15mm 纵: 36.36N/15mm	内层剥离力	横: 5.28N/15mm 纵: 2.87N/15mm
摩擦系数	内对内 0.106 内对钢 0.195		

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 无溶剂+通利增强型 PE845*40		
起封温度 122 度	横: 35.21N/15mm 纵: 36.99N/15mm	内层剥离力	横: 1.61N/15mm 纵: 1.08N/15mm
摩擦系数	内对内 0.560 内对钢 0.251		

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 11 月 26 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 无溶剂+通利 PE845*40		
起封温度 123 度	横: 38.02N/15mm 纵: 37.55N/15mm	内层剥离力	横: 1.67N/15mm 纵: 0.76N/15mm
摩擦系数	内对内 0.196 内对钢 0.194		

批准: 

审核: 



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
半成品检验报告单

产品名称	“回马枪”午时茶颗粒复合膜 (新厂 820mm)	检测日期	2022 年 12 月 8 日
批号	2211138	结构	PET12/VMPET12/PE40
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 干复 8770H 胶水+通利 PE845*40 加速实验 7 天		
内层剥离力	横: 4.31N/15mm 纵: 2.06N/15mm		


批准:



审核:



检验:

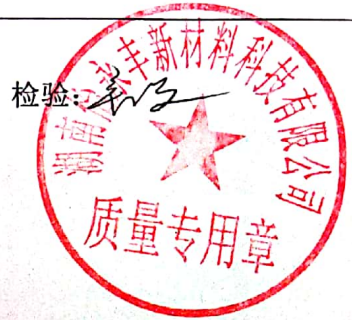

扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司

半成品检验报告单


产品名称	金蓓贝小儿化痰止咳颗粒复合膜 5g/袋*12 袋(12141029)	检测日期	2022 年 12 月 12 日
批号	2211195	结构	PET12/VMPET12/PE40 (华龙)
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 回天胶水 样一		
内层剥离力	横: 1.55N/15mm 纵: 1.53N/15mm	表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

产品名称	金蓓贝小儿化痰止咳颗粒复合膜 5g/袋*12 袋(12141029)	检测日期	2022 年 12 月 12 日
批号	2211195	结构	PET12/VMPET12/PE40 (华龙)
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 回天胶水 样二		
内层剥离力	横: 0.55N/15mm 纵: 1.67N/15mm	表层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂

批准:



审核:





扫描全能王 创建