

湖南怡永丰新材料科技有限公司

样品检验报告单

产品名称	空白镀铝风琴袋	检测日期	2023 年 4 月 21 日
批号	DY230404	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南康琪壹佰生物科技有限公司 长字+德固 (100:75) 滨海PETD-PE		
内层剥离力	横: 5.78N/15mm 纵: 2.76N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 6.11N/15mm 纵: 3.17N/15mm

产品名称	空白镀铝风琴袋	检测日期	2023 年 4 月 21 日
批号	DY230404	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南康琪壹佰生物科技有限公司 长字+德固 (100:85) 滨海PETD-PE		
内层剥离力	横: 4.86N/15mm 纵: 2.56N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 5.84N/15mm 纵: 3.04N/15mm
透氧	0.20cm ³ /(m ² · 24h · 0.1MPa)	透湿	1.52g/(m ² · 24h)

产品名称	空白镀铝风琴袋	检测日期	2023 年 4 月 21 日
批号	DY230404	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南康琪壹佰生物科技有限公司 景程+德固 (100:75) 滨海PETD-PE		
内层剥离力	横: 5.08N/15mm 纵: 2.73N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 4.32N/15mm 纵: 2.74N/15mm

产品名称	空白镀铝风琴袋	检测日期	2023 年 4 月 21 日
批号	DY230404	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	湖南康琪壹佰生物科技有限公司 景程+德固 (100:85) 滨海PETD-PE		
内层剥离力	横: 6.99N/15mm 纵: 3.13N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 6.11N/15mm 纵: 3.55N/15mm
透氧	0.05cm ³ /(m ² · 24h · 0.1MPa)	透湿	0.81g/(m ² · 24h)


批准:



审核:



检验:

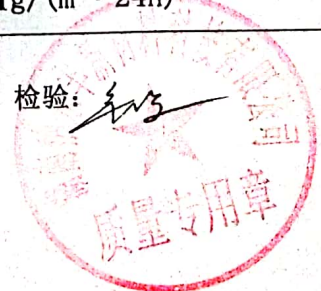

扫描全能王 创建