

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

德国DA1008

产品名称	常德市第一中医医院复方香巴戟膏3贴复合膜	检测日期	2023年6月2日
批号	2305067	结构	哑光 BOPP18/VMPET12/PE35
客户名称	湘潭怡凡健康管理有限公司九华中医诊所 608-1 官昌		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7天加速内层剥离力	横: 3.39N/15mm 纵: 1.95N/15mm 长 vmpet
溶残	2.6mg/m2		

产品名称	驰力片复合袋	检测日期	2023年6月2日 官昌
批号	2305049	结构	哑光 BOPP18/VMPET12/PE45
客户名称	湖南佳信佰生物技术有限公司 官昌		
内层剥离力	横: 4.29N/15mm 纵: 3.25N/15mm	7天加速内层剥离力	横: 5.28N/15mm 纵: 5.54N/15mm
溶残	0.9mg/m2		

批准:


陈建

审核:

陈建

检验:

陈建

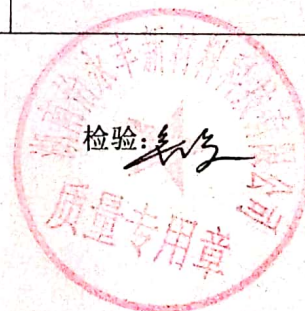

扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

德国 DA1008

产品名称	祖师麻关节止痛膏复合膜(三终端)	检测日期	2023 年 6 月 2 日
批号	2305074	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 G08-4 东莞五星		
内层剥离力	横: 3.84N/15mm 纵: 1.45N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 3.85N/15mm 纵: 2.80N/15mm
溶残	1.2mg/m2		

产品名称	肝肾补颗粒复合膜 14g*15 袋 2020 年 新 版 版 本 号 20201123V	检测日期	2023 年 6 月 2 日
批号	2304211	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	三金集团湖南三金制药有限责任公司 G08-1 (DA1008)		
内层剥离力	横: 6.54N/15mm 纵: 5.23N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 6.63N/15mm 纵: 5.69N/15mm
溶残	2.2mg/m2		

批准:

陈建

审核:

何月

检验:

张子



扫描全能王 创建

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

G08-3


产品名称	常德市第一中医医院复方香巴戟膏3贴复合膜	检测日期	2023年6月2日
批号	2305067	结构	哑光 BOPP18/VMPET12/PE35
客户名称	湘潭怡凡健康管理有限公司九华中医诊所 G08-3		
内层剥离力	横: 3.62N/15mm 纵: 2.55N/15mm		

产品名称	祖师麻关节止痛膏复合膜(三终端)	检测日期	2023年6月2日
批号	2305074	结构	PET12/VMPET12/PE45
客户名称	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 G08-6		
内层剥离力	横: 3.39N/15mm 纵: 1.93N/15mm		

产品名称	肝肾补颗粒复合膜 14g*15 袋 2020 年 新 版 版 本 号 20201123V	检测日期	2023年6月2日
批号	2304211	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	三金集团湖南三金制药有限责任公司 G08-4 (9350)		
内层剥离力	横: 6.14N/15mm 纵: 5.13N/15mm		

批准: 陈建

审核: 张明

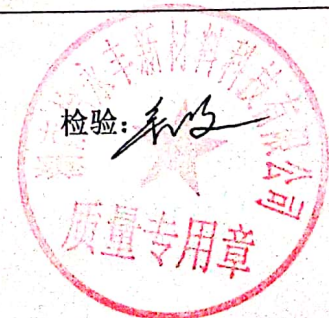

扫描全能王 创建