




东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

客户: YYF			打样	规格: 低温自动包PE 35*745MM			
检验项目		标准值	允许偏差范围	检验结果		检验方法	
宽度 (mm)		745	+3	747		GB/T 6673-2001	
厚度 (um)		35	±5%	36		GB/T 6672-2001	
晶点		无	无	/		GB/T 4456-2008	
杂质		无	无	/			
润湿张力mN/m		38	≥38	42		GB/T 14216-2008	
烤后摩擦系数		≤0.15-0.22	动: 0.32	静: 0.31		GB/T 10006-1988	
拉伸强度	纵向	Mpa	≥10	29.3		GB/T 1040.3-2006	
	横向	Mpa	≥10	20.5			
断裂伸长率	纵向%		≥300	448			
	横向%		≥300	579			
热封	温度		107	110	115	120	Pression 0.3Mpa. Tin e1S
	N		≥2.8	5.2	5.4	5.4	

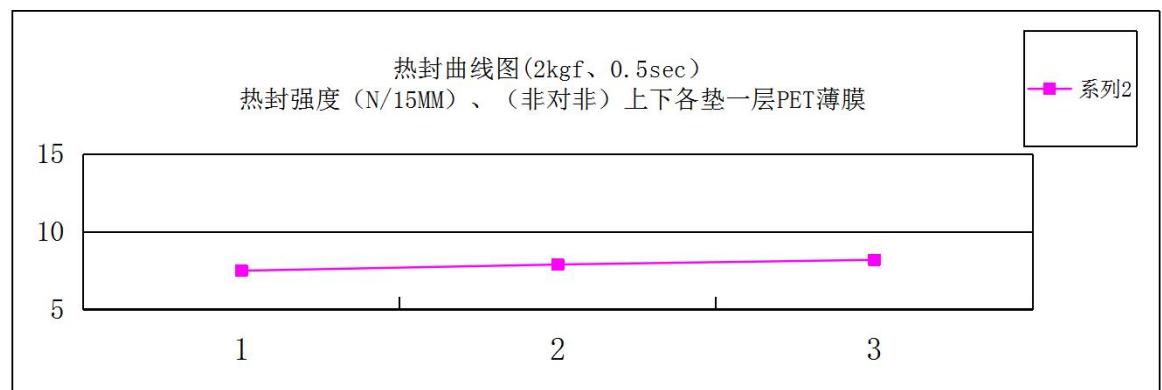

备注:	电晕面 (内)
检验结论:	合格

检验员: 李桂霞

日期: 2023-7-22

审核: 肖平

公司印章:

