

湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	空白防潮膜(12020001090)	检测日期	2023 年 10 月 30 日
批号	2310062	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 欧美 9350 胶水 华龙105/2PE		
内层剥离力	横: 5.91N/15mm 纵: 6.69N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 6.32N/15mm 纵: 6.15N/15mm
摩擦系数	内对内 0.658 内对钢 0.295	起封温度 125 度	横: 47.53N/15mm 纵: 44.12N/15mm


产品名称	空白防潮膜(12020001090)	检测日期	2023 年 10 月 30 日
批号	2310062	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 8856 胶水-4 华龙105/2PE		
内层剥离力	横: 4.76N/15mm 纵: 4.16N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 3.06N/15mm 纵: 2.42N/15mm
摩擦系数	内对内 0.510 内对钢 0.232	起封温度 123 度	横: 45.04N/15mm 纵: 46.15N/15mm

产品名称	空白防潮膜(12020001090)	检测日期	2023 年 10 月 30 日
批号	2310062	结构	PET12/AL7/PE45
客户名称	湖南方盛制药股份有限公司 8856 胶水-5 华龙105/2PE		
内层剥离力	横: 5.03N/15mm 纵: 3.73N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 3.91N/15mm 纵: 1.92N/15mm
摩擦系数	内对内 0.615 内对钢 0.239	起封温度 123 度	横: 33.94N/15mm 纵: 35.41N/15mm

批准:



审核:

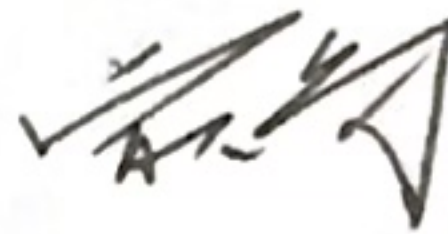

检验:



湖南怡永丰新材料科技有限公司
样品检验报告单

产品名称	6g*20 袋“回马枪”午时茶自立袋 (条 码 6923868300218)	检测日期	2023 年 10 月 30 日
批号	2310006	结构	哑光 BOPP18/VMPET12/PE45
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 欧美 9350 胶水 富昌增强PE		
内层剥离力	横: 4.48N/15mm 纵: 4.05N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 4.61N/15mm 纵: 5.38N/15mm
摩擦系数	内对内 0.258 内对钢 0.218	溶残	3.44mg/m2

产品名称	6g*20 袋“回马枪”午时茶自立袋 (条 码 6923868300218)	检测日期	2023 年 10 月 30 日
批号	2310006	结构	哑光 BOPP18/VMPET12/PE45
客户名称	黄石燕舞药业有限公司 回天 8856 胶水 富昌增强PE		
内层剥离力	横: 5.26N/15mm 纵: 3.18N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 4.91N/15mm 纵: 6.25N/15mm
摩擦系数	内对内 0.188 内对钢 0.220	溶残	3.45mg/m2

批准:



审核:



检验:

