

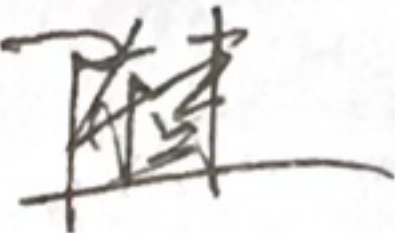
湖南怡永丰新材料科技有限公司
· 样品检验报告单

产品名称	FY-消水丸纯铝卷膜	检测日期	2024 年 1 月 15 日
批号	DY231227	结构	哑光油 PET12/AL7/PE30
客户名称	湖南康琪壹佰生物科技有限公司 视洋 1750A 胶水		
内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂	7 天加速内层剥离力	横: 剥离断裂 纵: 剥离断裂
摩擦系数	内对内 0.361 内对钢 0.251	起封温度 125 度	横: 52.94N/15mm 纵: 52.11N/15mm

产品名称	感冒清热颗粒复合膜	检测日期	2024 年 1 月 15 日
批号	2312199	结构	PET12/VMPET12/PE30
客户名称	三金集团湖南三金制药有限责任公司 视洋 1750A 胶水		
内层剥离力	横: 3.67N/15mm 纵: 1.03N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 3.05N/15mm 纵: 1.55N/15mm
摩擦系数	内对内 0.332 内对钢 0.167	起封温度 125 度	横: 46.74N/15mm 纵: 41.18N/15mm

产品名称	感冒清热颗粒复合膜	检测日期	2024 年 1 月 15 日
批号	2312199	结构	PET12/VMPET12/PE30
客户名称	三金集团湖南三金制药有限责任公司 G02-4		
内层剥离力	横: 4.25N/15mm 纵: 4.54N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 4.18N/15mm 纵: 2.13N/15mm
摩擦系数	内对内 0.433 内对钢 0.254	起封温度 123 度	横: 51.24N/15mm 纵: 57.11N/15mm

产品名称	感冒清热颗粒复合膜	检测日期	2024 年 1 月 15 日
批号	2312199	结构	PET12/VMPET12/PE30
客户名称	三金集团湖南三金制药有限责任公司 G02-8		
内层剥离力	横: 4.30N/15mm 纵: 3.02N/15mm	7 天加速内层剥离力	横: 2.83N/15mm 纵: 2.30N/15mm
摩擦系数	内对内 0.212 内对钢 0.173	起封温度 123 度	横: 56.48N/15mm 纵: 53.58N/15mm

批准: 

审核: 