

回天® HT 8856 A / 8856 B 是一款双组分无溶剂型聚氨酯软包装复合粘合剂，广泛应用于塑/塑、塑/铝等材质结构的复合，高强度医药包装铝箔、镀铝结构内层，适用于塑/塑结构水煮、蒸煮。具有剥离强度高、表面润湿性优异、耐热性能优异、存盘寿命长、无气味等特征。

8856A / 8856 B 双组分无溶剂型聚氨酯粘合剂，粘度适中、润湿性能优良，满足高速复合（0 m / min ~ 300 m / min）的要求。8856 A / 8856 B 不影响复合膜内层的开口性，胶层固化后透明、有弹性、耐老化。

典型适用结构如下+：

- PET/乳白 PE、PET/PE
- PET/ CPP
- AI/PE（普通介质）
- PA/PE、PA/PCPP

+：薄膜在复合前需经电晕处理，并达到合适的表面张力。

***** 根据环境湿度以及薄膜的复合结构，配比可在 100 比 50-70 之间变化，高温高湿适当降低 8856B 含量，CPP 结构适当提高固化温度和上胶量；夏季有空调的无溶剂复合车间，离开车间尽快进入烘房，避免车间湿度过大，冷热交替水分冷却在膜表面，造成水分过大。

一、主要技术指标

产品名称	8856 A	8856B
成分	异氰酸酯组分	羟基组分
混合比	100 : 60*（重量比）	
固含量	100 %	100 %
粘度	700-1800 mPa •s (Brookfield LVT, 25 °C)	700-1500 mPa •s (Brookfield LVT, 25 °C)
外观	室温下浅黄色透明液体	室温下浅黄色至黄色透明液体
密度	1.15± 0.05g / cm ³	1.15± 0.05g / cm ³

二、使用说明

1.配比：标准质量配比，8856 A / 8856 B=100 : 60，可以根据产品的性能、油墨、包装材质以及操作条件进行微调。

2.混合方法：将质量 100 份 8856 A 组分与质量 60 份 8856 B 组分，通过自动混胶机混合，混合均匀后待使用。

3.混胶涂布系统温度设定：推荐的混胶涂布操作温度参数见“典型使用参数栏”，也可以根据实际使用条件作适当调整。

4.涂布：适用于具有多辊涂布系统的专用复合设备上。

5.涂布量：根据塑料薄膜或铝箔的组合情况和复合膜的最终用途，粘合剂的涂布量范围可以在 1.2 ~2.5 g / m² 之间。通常对于印刷膜复合，涂布量需适当提高，AI/ CPP 内层结构适当提高上胶量。

6.添加：使用双组分加料和混合单元将粘合剂连续加入到无溶剂复合机的计量工位。计量工位的粘合剂应保持尽可能新鲜，避免粘度异常影响涂布效果。

7.存盘时间：8856A / 8856 B 组分混合后 45℃ 的盘寿命时间为 40-50 分钟，呈现极佳的可操作性。

8.复合条件：精确的张力控制与合适的收卷程序可避免脱层、卷膜大小头和薄膜卷曲。


9.固化：两层塑塑结构在 38℃~ 45℃ 下固化 18~24h 可以分切&制袋。铝箔复合产品通常需要在 45℃~ 50℃ 固化 36 ~ 48 小时，冬天 AI/ CPP 结构需适当提高固化时间 48~60h。

10.清洗：当停机超过 40 分钟时，计量辊位粘合剂不可再使用，涂布单元需要用溶剂/增塑剂混合物清洗（参考安全注意事项）。双辊涂布单元也需要清洗，开机结束后也要进行同样的清洗程序。

活化期

图 1 8856A / 8856B=100：60 标准配比活化期（45℃）

8856A /8856B盘寿命图 (45℃)

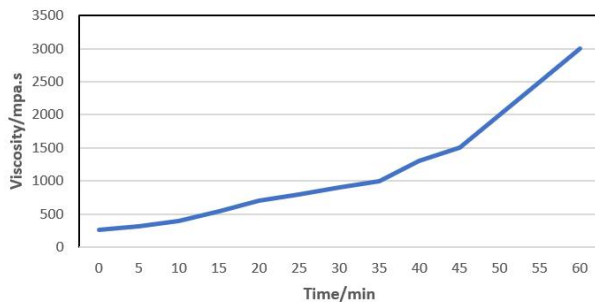

三、典型使用参数

温度参数

贮胶桶：8856 A：夏季：36-38 ℃ 冬季可提高到 40-42 ℃；8856 B：夏季：34-37 ℃ 冬季可提高到 40-42 ℃

输胶管：8856 A：夏季：38 ℃，冬季可提高到 40 ℃；8856 B：夏季：35 ℃，冬季可提高到 40 ℃

计量辊：35-38 ℃

涂布辊：35-38 ℃

可用时间：约 40-50 分钟（混合后）

涂布量：1.2 - 3.5 g / m²

复合温度：35-40 ℃

复合机速：0 -300 m / min

熟化时间：普通结构 38-45 ℃ / 12 - 36 h (60 ~ 70 % RH)

四、安全法规

免责声明

本文及给用户参阅的其它相关资料是根据一般性的经验以及对典型制造的样本试验结果编写的。由于使用不同的材料以及实际的工作条件超乎所知及所能控制的范围，回天集团郑重建议客户进行深入细致的试验来获得产品实际需要的加工条件和适用性结果。对依赖这些资料而导致的任何损伤、损失或损坏，我们概不负责。

8856 A / 8856 B 粘合剂适用于食品包装材料的复合工艺，在组成上符合 FDA175.105 条款，固化后的粘合剂符合中国 GB 9685-2016 相关条款以及欧盟 2004/19/EC 关于特种迁移限制的规定。

五、储存与运输

1.储存：8856 A / 8856 B 双组分无溶剂软包装粘合剂推荐阴凉干燥处存放，避免直晒及长时高温。室温下，8856 A 组分在原装未开启的容器里面可有 9 个月的储存期，一旦开启，请即刻密封，剩余物料请尽快使用；8856 B 可有 12 个月的储存期，开盖未使用完的一定要密封保存，避免吸水引起不透明和配胶时气泡较多现象。

2.运输：详情请见相关的安全说明书。

六、包装规格

8856 A：20 kg / 桶，特殊需求 200Kg/桶

8856 B：20 kg / 桶，特殊需求 200Kg/桶

七、注意事项

使用 8856 A / 8856 B 时，出于安全的考虑，应在涂布系统上安装有效的排气罩。在生产前，应通过对空气中的异氰酸酯含量来检测排气效率。有关处理异氰酸酯的安全规则应按照相关国家与地区异氰酸酯协会颁布的规定。请参阅当地的安全规则以及我司的安全说明书。

八、其他事项

薄膜添加剂（特别是爽滑剂）包装的物品、印刷油墨、薄膜的预处理及涂层对复合制品的最终用途都至关重要，并且会直接或间接的影响性能。在大规模生产前，实际的复合试验以及对复合品适当的检测都是必要的。

* 详尽资料请参阅我公司的“粘合剂复合技术指南”。

特别说明

本说明书的数据是实验室条件下获得，由于使用环境的差异及运输原因，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。回天新材不承担销售回天产品和特定工况下使用回天产品出现的问题，不承担任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用过程中遇到什么问题，可以和回天新材技术服务部门联系，我们将为您提供一切帮助。