

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单


产品名称	小儿咳喘灵颗粒复合膜(920)	检测日期	2021 年 11 月 29 日
批号	2111003	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	康达 WD8262A 复测样 加速试验 7 天		
起封温度 125 度	横: 39.86N/15mm 纵: 37.85N/15mm	热封强度 135 度	横: 49.04N/15mm 纵: 44.06N/15mm
内层剥离力	横: 4.87N/15mm 纵: 4.79N/15mm	摩擦系数	内对内 0.125 内对钢 0.161

产品名称	小儿咳喘灵颗粒复合膜(920)	检测日期	2021 年 11 月 29 日
批号	2111003	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	汉达 HD-WR8907A 复测样 加速试验 7 天		
起封温度 125 度	横: 37.99N/15mm 纵: 37.58N/15mm	热封强度 135 度	横: 45.69N/15mm 纵: 46.75N/15mm
内层剥离力	横: 4.61N/15mm 纵: 3.77N/15mm	摩擦系数	内对内 0.140 内对钢 0.154

产品名称	小儿咳喘灵颗粒复合膜(920)	检测日期	2021 年 11 月 29 日
批号	2111003	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	汉达 HD-WR8906A 复测样 加速试验 7 天		
起封温度 128 度	横: 38.89N/15mm 纵: 36.58N/15mm	热封强度 135 度	横: 50.36N/15mm 纵: 43.73N/15mm
内层剥离力	横: 3.34N/15mm 纵: 4.01N/15mm	摩擦系数	内对内 0.296 内对钢 0.203

批准:



审核: 



扫描全能王 创建

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	小儿咳喘灵颗粒复合膜(920)	检测日期	2021 年 11 月 29 日
批号	2111003	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	康达 WD8262A 加速试验 7 天		
起封温度 128 度	横: 40.02N/15mm 纵: 38.66N/15mm	热 封 强 度 135 度	横: 45.71N/15mm 纵: 42.76N/15mm
内层剥离力	横: 4.17N/15mm 纵: 4.89N/15mm	摩擦系数	内对内 0.152 内对钢 0.161

产品名称	小儿咳喘灵颗粒复合膜(920)	检测日期	2021 年 11 月 29 日
批号	2111003	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	汉达 HD-WR8907A 加速试验 7 天		
起封温度 125 度	横: 37.78N/15mm 纵: 36.65N/15mm	热 封 强 度 135 度	横: 38.62N/15mm 纵: 42.88N/15mm
内层剥离力	横: 4.62N/15mm 纵: 3.23N/15mm	摩擦系数	内对内 0.199 内对钢 0.181

产品名称	小儿咳喘灵颗粒复合膜(920)	检测日期	2021 年 11 月 29 日
批号	2111003	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	汉达 HD-WR8906A 加速试验 7 天		
起封温度 128 度	横: 36.43N/15mm 纵: 37.58N/15mm	热 封 强 度 135 度	横: 44.00N/15mm 纵: 45.80N/15mm
内层剥离力	横: 6.37N/15mm 纵: 3.60N/15mm	摩擦系数	内对内 0.281 内对钢 0.202

批准:



审核:





扫描全能王 创建

湖南怡永丰包装印务有限公司
半成品检验报告单

产品名称	小儿咳嗽灵颗粒复合膜(920)	检测日期	2021 年 11 月 18 日
批号	2111003	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	康达 WD8262A		
起封温度 125 度	横: 35.36N/15mm 纵: 36.70N/15mm	热封强度 135 度	横: 51.51N/15mm 纵: 44.47N/15mm
内层剥离力	横: 5.45N/15mm 纵: 6.00N/15mm	摩擦系数	内对内 0.224 内对钢 0.301
溶残	1.87mg/m ²		

产品名称	小儿咳嗽灵颗粒复合膜(920)	检测日期	2021 年 11 月 18 日
批号	2111003	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	汉达 HD-WR8907A		
起封温度 125 度	横: 38.65N/15mm 纵: 39.71N/15mm	热封强度 135 度	横: 49.74N/15mm 纵: 42.88N/15mm
内层剥离力	横: 2.37N/15mm 纵: 3.38N/15mm	摩擦系数	内对内 0.446 内对钢 0.245
溶残	1.61mg/m ²		


产品名称	小儿咳嗽灵颗粒复合膜(920)	检测日期	2021 年 11 月 18 日
批号	2111003	结构	PET12/AL7/PE50
客户名称	黄石燕舞药业有限公司		
原辅材料	汉达 HD-WR8906A		
起封温度 125 度	横: 38.45N/15mm 纵: 37.28N/15mm	热封强度 135 度	横: 49.56N/15mm 纵: 45.64N/15mm
内层剥离力	横: 3.69N/15mm 纵: 2.30N/15mm	摩擦系数	内对内 0.380 内对钢 0.230
溶残	1.02mg/m ²		

批准:



审核:



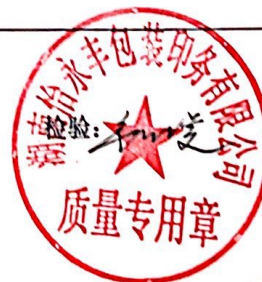

扫描全能王 创建