


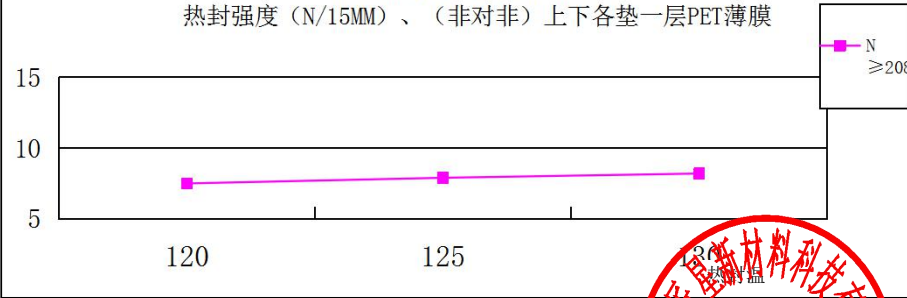

东莞市匠星新材料科技有限公司
产品检验报告

文件编号：JX-QP(WI)-16-03

客户： 怡永丰			规格:低温液体自动包PE83*545MM											
检验项目			标准值	允许偏差范围	检验结果			检验方法						
宽度（mm）			545	+3	546			GB/T 6673-2001						
厚度（um）			83	±5%	84			GB/T 6672-2001						
晶点			无	无	/			GB/T 4456-2008						
杂质			无	无	/									
润湿张力mN/m			38	≥38	42			GB/T 14216-2008						
摩擦系数			≤0.22	动：0.15	静：0.17			GB/T 10006-1988						
拉伸强度	纵向	Mpa	≥12		20.2			GB/T 1040.3-2006						
	横向	Mpa	≥12		20									
断裂伸长率	纵向%		≥200		500									
	横向%		≥300		620									
热封	温度			112	115	120	125	Pression 0.3Mpa. Time1S						
	N	≥2.8		12.0	12.5	12.5	12.5							
热封曲线图(2kgf、0.5sec) 热封强度（N/15MM）、（非对非）上下各垫一层PET薄膜 <table><caption>热封曲线图数据 (估算值)</caption><tr><th>温度 (°C)</th><th>热封强度 (N/15MM)</th></tr><tr><td>120</td><td>~8</td></tr><tr><td>125</td><td>~8</td></tr></table>									温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)	120	~8	125	~8
温度 (°C)	热封强度 (N/15MM)													
120	~8													
125	~8													
备 注：		电晕面（内）												
检验结论：		合格												

检验员：李桂霞

日期：2022-3-21

审 核：肖平

公司印章：